

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



SCHRIJNWERK

HALFFABRICATEN VOOR VENSTER- EN DEURSYSTEMEN MET PROFIELEN UIT PVC-U

DECEUNINCK
UV BESTENDIGE PVC-U COMPOUNDS

Geldig van 10/03/2025 tot 09/03/2030

Goedkeuringshouder:

Deceuninck nv – Divisie Benelux
Bruggesteenweg 360
8830 Hooglede-Gits
www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com
Tel. : +32 (0)51 239 289



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator



BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccca.be - www.bccca.be




VOORWOORD

Dit document betreft een aanpassing van de goedkeuringstekst ATG H866, geldig vanaf 18/10/2023 tot 17/10/2028. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
<ul style="list-style-type: none">- Toevoegen compounds D700, productie Diksmuide, extrusie Gits;- Inbrengen compounds ATG H911 in deze ATG, productie Swarzędz, extrusie Swarzędz;- Nieuwe compounds ECOM 50300003 en 50300096, productie Menemen, extrusie Menemen;- Schrappen van DECOM 1340/003;- Toevoegen van nieuwe spectrofotometer CM-26d.

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



IN DEZE TECHNISCHE GOEKEURING BEHANDELDE COMPOUNDS

Technische goedkeuring		Certificatie	
VM-UVM - Nieuw geproduceerde UV-bestendige PVC-U compounds			
✓	Verkeerswitte VM-UVM compound D700/57, D700/58, D700/59	✓	Certificatie van productie te Diksmuide, België
✓	Verkeerswitte VM-UVM compound DECOM 1350/003, 1360/003		
v	Crème witte VM-UVM compound D700/96		
✓	Crème witte VM-UVM compound DECOM 1340/096		
✓	Telegrijze VM-UVM compound DECOM 1330/007		
✓	Verkeerswitte VM-UVM compound ECOM 50300003	✓	Certificatie van productie te Menemen, Turkije
✓	Crème witte VM-UVM compound ECOM 50300096		
✓	Verkeerswitte VM-UVM compound 700/57, 700/58, 700/59,	✓	Certificatie van productie te Swarzędz, Polen
✓	Crème witte VM-UVM compound 700/96		
Gebruikte termen, afkortingen en hun normatieve verwijzingen worden verduidelijkt in bijlage Z.1			



NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
NBN B25-002-5	2023	Buitenschrijnwerk – Deel 5: Voorschriften van PVC-U profielen en ramen
NBN EN 12608-1:2016+A1	2020	Ongeplastificeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) profielen voor de fabricage van ramen en deuren - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Niet-gecoate PVC-U profielen met lichtgekleurde oppervlakken
NBN EN 12608-2	2023	Ongeplastificeerde poly(vinylchloride) (PVC-U) profielen voor de vervaardiging van ramen en deuren - Classificatie, eisen en testmethoden - Deel 2: PVC-U profielen bedekt met folies verbonden met lijmen

1 Voorwerp

De technische goedkeuring van een PVC-U-compound geeft de technische beschrijving van een vinylsamenstelling voor de vervaardiging van PVC-U-raam- en deurprofielen die over de kenmerken beschikt vermeld in § 2 en de prestaties levert vermeld in § 3, voor zover deze compound aangewend wordt overeenkomstig de regels van de kunst.

De prestatieniveaus van nieuw geproduceerde UV-bestendige compounds (UVM), worden bepaald overeenkomstig de criteria van NBN B25-002-5:2023 en NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 op basis van een aantal representatieve proeven.

Voor vinylsamenstellingen die afwijken van de gegeven beschrijving moeten er extra proeven uitgevoerd worden overeenkomstig de criteria van NBN B25-002-5:2023 en NBN EN 12608-1:2016+A1:2020.

De goedkeuringshouder mag enkel naar deze goedkeuring verwijzen voor de vinylsamenstellingen waarvoor daadwerkelijk aangetoond kan worden dat de beschrijving geheel conform is aan de vinylsamenstellingen zoals beschreven in deze goedkeuring.

De fabrikanten van afgeleide (half) fabricaten mogen niet verwijzen naar deze goedkeuring, uitgezonderd voor deze (half) fabricaten die zelf het onderwerp uitmaken van een technische goedkeuring.

De goedkeuringstekst en de certificatie van de overeenstemming van de vinylsamenstellingen met de goedkeuringstekst staan los van de kwaliteit van de individuele leveringen. De goedkeuringshouder, de fabrikanten van de afgeleide (half) fabricaten, de firma's die deze producten gebruiken of verwerken, de plaatsers en de voorschrijvers blijven bijgevolg onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitvoering met de bepalingen van het bestek.

2 Beschrijving van het product

(*) Termen, afkortingen en hun normatieve verwijzingen worden verduidelijkt in bijlage Z.1

Deze technische goedkeuring beschrijft de compounds dienstig voor de productie van UV-bestendige PVC-U venster- of deurprofielen.

2.1 Nieuw geproduceerde UV-bestendige PVC-U compounds

Deze compounds worden samengesteld uit PVC-U-harsen, thermische, mechanische en UV-stabilisatoren (Ca-Zn), pigmenten, vloeimiddelen, vulstoffen, enz.

Voor deze compound mag enkel eigen herbruikbaar materiaal ORM^(*) van deze site met eenzelfde samenstelling 'vrij van onzuiverheden' bijgevoegd worden. Herbruikmateriaal IRM^(*), eigen gemengd herbruik rPVC-U^(*) of vreemd herbruikbaar rPVC-U^(*) mag niet toegevoegd worden.

2.1.1 VM-UVM te Diksmuide, België

Er worden meerdere types UV-bestendige compounds vervaardigd met kleurvariëteiten volgens onderstaande tabel.

Tabel 1 – UV-bestendige PVC-U compounds volgens NBN B25-002-5 en NBN EN 12608-1

Karakteristiek	Tol. NBN E N 1260 8-1	DECOM		
		1350/003 1360/003	1340/096	1330/007
Kleurtint		Verkeerswit	Crème wit	Telegrijs
Kleur				
L*	± 1,00	93,50	90,00	79,30
a*	± 0,50	-1,00	0,20	-0,40
b*	± 0,80	2,15	7,25	-0,15
Stabilisator		CaZn		

Karakteristiek	Tol. NBN E N 1260 8-1	D700/57 D700/58 D700/59	D700/96
		Verkeerswit	Crème wit
Kleurtint		Verkeerswit	Crème wit
Kleur			
L*	± 1,00	93,50	90,00
a*	± 0,50	-1,00	0,20
b*	± 0,80	2,15	7,25
Stabilisator		CaZn	

Gemeten op profielen volgens NBN EN ISO 18314-1 met ofwel Minolta - Spectrofotometer CM 2600d of CM 26d beide D65 - lichtbron (d/8; SCI (specular gloss component included); 10°).

Deze compounds worden vervaardigd door Deceuninck NV, divisie Compound, Cardijnlaan 15 – 8600 Diksmuide (tel +32 (0)51 50 20 21).

Compound DECOM 1330/007 hoort niet tot het toepassingsgebied van de NBN EN 12608-1: 2016+A1:2020 gezien $L^* < 82$. Het betreft hem een UV-bestendige compound die verder wel voldoet aan de eisen van de NBN EN 12608-1: 2016+A1:2020.

Onderstaande tabellen vermelden de kenmerken van deze compound.

Tabel 2 – Vinylsamenstelling – Identificatiekenmerken

Kenmerken	Proefnorm	Criterium / Tolerantie	Declaratie Fabrikant					
			D700/57 D700/58 D700/59	D700/96	DECOM 1330/007	DECOM 1340/096	DECOM 1350/003	DECOM 1360/003
DHC (ind. tijd min.)	NBN EN ISO 182-3, 190°C ⁽¹⁾	± 15%	74,0 ± 11,1	74,0 ± 11,1	74,0 ± 11,1	80,0 ± 12,0	100,0 ± 15,0	88 ± 13,2
Asgehalte (%)	NBN EN ISO 3451-5 A	± 7 % rel.	10,5 ± 0,74	10,20 ± 0,71	8,80 ± 0,62	9,20 ± 0,64	12,70 ± 0,89	10,0 ± 0,70
Dichtheid (kg/m ³)	NBN EN ISO 1183-1 A	± 20	1460	1470	1450	1450	1470	1450

⁽¹⁾ Uitgevoerd met het toestel Metrohm Thermomat PVC 763, bemonstering 0,50g in gedemineraliseerd wateroplossing 60,0ml

Deze VM-UVM^(*)-compounds worden geïdentificeerd met de fysische kenmerken Vicat zoals voorkomend in onderstaande tabel, en minimum waarden uit NBN EN 12608-1 voor kleurvastheid volgens NBN EN 20105-A02 (NBN EN 12608-1 § 5.9) impact-weerstand Charpy en impactweerstandswijziging na veroudering volgens NBN EN ISO 179-1 type 1fA (NBN EN 12608-1 § 5.8), elasticiteitsmodulus volgens NBN EN ISO 178 (NBN EN 12608-1 § A.4.2) en trekslagsterkte volgens NBN EN ISO 8256 type 5 (NBN EN 12608-1 § A.4.3).

Tabel 3 – Vinylsamenstelling – Fysische kenmerken

Kenmerken	Proefnorm	Criterium	Declaratie Fabrikant				
			D700/57 D700/58 D700/59 D700/96	DECOM 1330/007	DECOM 1340/096	DECOM 1350/003	DECOM 1360/003
Vicat (°C) 5 kg	NBN ISO 306 meth.B 50	Gem. ≥ 75 Indiv. ≥ 73	79,5 ± 2	79 ± 2	80 ± 2	80 ± 2	80 ± 2

2.1.2 VM-UVM te Menemen, Turkije

Er worden meerdere types UV-bestendige compounds vervaardigd met kleurvariëteiten volgens onderstaande tabel.

Tabel 4– Compound volgens NBN B25-002-5 en NBN EN 12608-1

Karakteristiek	Tolerantie NBN EN 12608-1	ECOM 50300003	ECOM 50300096
Kleurtint		Verkeerswit	Crème wit
Kleur			
L*	± 1,00	93,50	90,00
a*	± 0,50	-1,00	0,20
b*	± 0,80	2,15	7,25
Stabilisator		CaZn	

Gemeten op profielen volgens NBN EN ISO 18314-1 met ofwel Minolta - Spectrofotometer CM 2600d of CM 26d beide D65 - lichtbron (d/8; SCI (specular gloss component included); 10°).

Deze compounds worden vervaardigd door de firma EGE-Profil Tic. ve San. A.S., Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi, 5, Cadde No:4, 35660 Menemen-Izmir Turkey.

Onderstaande tabellen vermelden de kenmerken van deze compounds.

Tabel 5 – Vinylsamenstelling – Identificatiekenmerken

Kenmerk	Proefnorm	Criterium / Tolerantie NBN B25-002-5 NBN EN 12608-1	Declaratie fabrikant	
			ECOM 50300 003	096
DHC (ind. tijd) (min.)	NBN EN ISO 182-3, 200°C ⁽¹⁾	± 15%	42 ± 6,3	
Asgehalte (%)	NBN EN ISO 3451-5, A	± 7 % rel.	11,10 ± 0,78	
Dichtheid (kg/m ³)	NBN EN ISO 1183-1 A	± 20	1460	

⁽¹⁾ Uitgevoerd met het toestel Metrohm Thermomat PVC 763, bemonstering 0,50g in gedemineraliseerd wateroplossing 60,0ml

Deze VM-UVM⁽¹⁾-compounds worden geïdentificeerd met de fysische kenmerken Vicat zoals voorkomend in onderstaande tabel, en minimum waarden uit NBN EN 12608-1 voor kleurvastheid volgens NBN EN 20105-A02 (NBN EN 12608-1 § 5.9) impact-weerstand Charpy en impactweerstandswijziging na veroudering volgens NBN EN ISO 179-1 type 1fA (NBN EN 12608-1 § 5.8), elasticiteitsmodulus volgens NBN EN ISO 178 (NBN EN 12608-1 § A.4.2) en trekslagsterkte volgens NBN EN ISO 8256 type 5 (NBN EN 12608-1 § A.4.3).

Tabel 6 – Vinylsamenstelling – Fysische kenmerken

Kenmerk	Proefnorm	Criteria	Declaratie fabrikant	
		NBN B25-002-5 NBN EN 12608 -1	ECOM 50300 003	096
Vicat (°C) 5 kg	NBN ISO 306 meth. B 50	Gem. ≥ 75 Indiv. ≥ 73	82 ± 2	

2.1.3 VM-UVM te Swarzędz, Polen

Er worden meerdere types UV-bestendige compounds vervaardigd met kleurvariëteiten volgens onderstaande tabel.

Tabel 7– Compound volgens NBN B25-002-5 en NBN EN 12608-1

Karakteristiek	Tolerantie NBN EN 12608-1	700/57 700/58 700/59	700/96
Kleurtint		Verkeerswit	Crème wit
Kleur			
L*	± 1,00	93,50	90,00
a*	± 0,50	-1,00	0,20
b*	± 0,80	2,15	7,25
Stabilisator		CaZn	

Gemeten op profielen volgens NBN EN ISO 18314-1 met ofwel Minolta - Spectrofotometer CM 2600d of CM 26d beide D65 - lichtbron (d/8; SCI (specular gloss component included); 10°).

Deze compounds worden vervaardigd door de Deceuninck Sp. z o.o.H., ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz, Polen.

Onderstaande tabellen vermelden de kenmerken van deze compound.

Tabel 8 – Vinylsamenstelling – Identificatiekenmerken

Kenmerk	Proefnorm	criterium / Tolerantie	Declaratie fabrikant	
		NBN B25-002-5 NBN EN 12608-1	700/57 700/58 700/59	700/96
DHC (ind. tijd) (min.)	NBN EN ISO 182-3, 200°C ⁽¹⁾	± 15%	40,0 ± 6,0	
Asgehalte (%)	NBN EN ISO 3451-5, A	± 7 % rel.	10,20 ± 0,71	
Dichtheid (kg/m ³)	NBN EN ISO 1183-1 A	± 20	1460	1470
⁽¹⁾ Uitgevoerd met het toestel Metrohm Thermomat PVC 763, bemonstering 0,50g in gedemineraliseerd wateroplossing 60,0ml				

Deze VM-UVM⁽¹⁾-compounds worden geïdentificeerd met de fysische kenmerken Vicat zoals voorkomend in onderstaande tabel, en minimum waarden uit NBN EN 12608-1 voor kleurvastheid volgens NBN EN 20105-A02 (NBN EN 12608-1 § 5.9) impact-weerstand Charpy en impactweerstandswijziging na veroudering volgens NBN EN ISO 179-1 type 1fA (NBN EN 12608-1 § 5.8), elasticiteitsmodulus volgens NBN EN ISO 178 (NBN EN 12608-1 § A.4.2) en trekslagsterkte volgens NBN EN ISO 8256 type 5 (NBN EN 12608-1 § A.4.3).

Tabel 9 – Vinylsamenstelling – Fysische kenmerken

Kenmerk	Proefnorm	Criteria	Declaratie fabrikant
		NBN B25-002-5 NBN EN 12608 -1	700/57 700/58 700/59 700/96
Vicat (°C) 5 kg	NBN ISO 306 meth. B 50	Gem. ≥ 75 Indiv. ≥ 73	79,5 ± 2

3 Prestaties

De proefverslagen in verband met de gebruiksgeschiktheid van deze compounds voor de vervaardiging en verwerking van PVC-U-profielen (NBN B25-002-5:2023 §5.1.1, §6.4.2 en §6.5.2) en in verband met de beoordeling van de profielen na veroudering (NBN B25-002-5:2023 §4.2.1, §6.4.3, §6.5.3 en 6.5.4) zijn opgenomen in het intern BUTgb dossier. Zij beantwoorden aan de eisen van de NBN B25-002-5:2023 en de NBN EN 12608-1:2016+A1:2020.

De goedkeuringshouder verklaart conform te zijn aan de Europese verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor de elementen van het systeem die door de goedkeuringshouder worden aangeleverd.



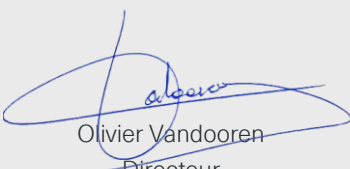
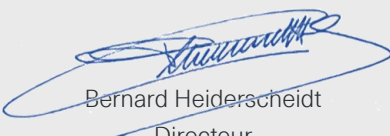
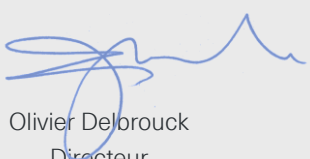
Zie: www.economie.fgov.be/nl/

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG H866 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "GEVELS", verleend op 6 november 2013. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 10 maart 2025.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Eric Winnepenninckx Directeur	 Frederic De Meyer Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur	
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur	
BCCA	 Olivier Delorouck Directeur	

BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:





BIJLAGEN

Bijlage Z.1: Normatieve verwijzingen voor termen en afkortingen

UVM – UV bestendige compound:

compound van een gedefinieerde formulatie die de verweringsweerstand vervult volgens NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 5.9

[bron NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 3.4.5

NBN EN 17508:2021 § 3.3.1

NBN EN 17410:2021 § 3.3.1]

RUVM – gereduceerd-UV bestendige compound

compound van een gedefinieerde formulatie die de gereduceerde verweringsweerstand vervult volgens EN 12608-2: 2023 – bijlage A

[bron NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 3.4.6

NBN EN 17508:2021 § 3.3.2

NBN EN 17410:2021 § 3.3.2]

NUVM – niet-UV bestendige compound

compound van een gedefinieerde formulatie die niet noodzakelijk de verweringsweerstand vervult volgens NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 5.9

[bron NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 3.4.4

NBN EN 17508:2021 § 3.3.3

NBN EN 17410:2021 § 3.3.3]

Gedefinieerde formulatie

formulatie die een welbepaalde samenstelling is van, polimeer, additieven en pigmenten

[bron NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 3.4.2

NBN EN 17508:2021 § 3.2

NBN EN 17410:2021 § 3.2]

VM - nieuw geproduceerd PVC-U

nieuw geproduceerd PVC-U materiaal, van een gedefinieerde formulatie, dat nog niet gebruikt of verwerkt werd op een andere wijze dan deze vereist door de producent en waarin geen rPVC-U werd toegevoegd.

[bron NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 – § 3.4.3

NBN EN 17508:2021 – § 3.3

NBN EN 17410:2021 – § 3.3]

IRM – intern herbruikte PVC-U

herbruik materiaal van intern geëxtrudeerd nieuw geproduceerd materiaal, met inbegrip van verkeerd gemeten, geproduceerde producten en zaagafval (offcuts). IRM bevat mogelijks onzuiverheden.

[bron NBN EN 17508:2021 – § 3.4

NBN EN 17410:2021 – § 3.4]

ORM – intern herbruikte PVC-U zonder onzuiverheden

IRM '*vrij van onzuiverheden*'

[bron NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 3.4.7]

rPVC-U – gerecycleerd PVC-U

gerecycleerd of herwonnen ongeplasticeerde polyvinylchloride

[bron NBN EN 17508:2021 – § 3.6

NBN EN 17410:2021 – § 3.6]

rPVC-U kan afkomstig zijn van

- eigen gemengd PVC-U afval;;
- pre-consument-afval (ERM) van derden;
- post-consument-afval (RM_a) of plaatsingsafval

[bron NBN EN 17508:2021 – § 3.5.1, 2 en 3

NBN EN 17410:2021 - § 3.5.1, 2 en 3

NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 – § 3.4.8,

NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 – § 3.4.9.1]